



DUNLOP 邓禄普

全效型快速修补砂浆 RAPID HARDENING INTERNAL & EXTERNAL REPAIR MORTAR


- 室内外干湿区域皆适用
- 快凝 - 约 3-4 小时后即可进行后续贴砖等操作
- 施工便捷不受厚度影响

产品描述 邓禄普快速修补砂浆是一种用于室内外修补的早凝、抗垂流的特种功能性砂浆。该产品硬化干固快速并能提供您所期望的砂浆强度和硬度。在 23°C 环境下，工作时间约 15~20 分钟，3 小时即可硬化上人行走，接续进行其它施工。

主要功能 整平和修补室内楼梯踏步、普通砂浆基面、混泥土地面等；填补墙面、天花板等的孔洞；修复门窗框架的四周基面；填补管道周围孔隙；可镗整坡道，从坡底薄边可镗整到一般厚度；可用于圆弧角或踢角线成形。如果需要将本产品作为长期耐磨表面，则需要适合的铺贴材料或涂层覆盖。

基层准备 邓禄普快速修补砂浆适用于干燥或潮湿基面，基面必须是坚实的，并且无灰尘、油污和其它有碍接着物。旧有基面需先去除表面污物，再用机器进行打磨（如研磨机、喷丸机、角磨机、钢刷等），去除表面污染物打磨掉浮尘暴露出坚实的混凝土基面 以确保该产品同基面形成最大的粘结强度。

对于多孔吸水性好的表面如混凝土、普通砂浆基面、砖等可不用底涂剂，除非基面吸水率太大。直接用于底层地下室时，需要先使用邓禄普地下室专用负水压防水膜进行防潮处理。

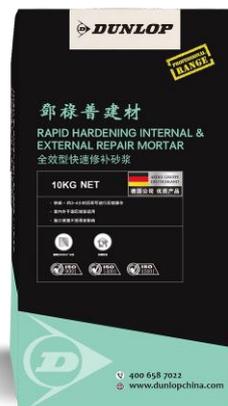

拌和比例

10kg 本品加入 2L 水。

拌和

在一干净搅拌桶中加入适量的清水，并倒入粉剂，进行机械搅拌直至生成无结块、抗垂流的浆体。避免使用过量的清水。在 23°C 工作环境下，工作时间为 15-20 分钟，但随着温度的升高和降低，工作时间也随之缩短和延长。

施工

修补 用镗刀填补孔洞、裂缝和破损区域，施工时给镗刀施一定的压力使得砂浆充分“润湿”基层表面并和表面牢固接触。约 30 分钟后，以海绵沾水湿润表面，再以镗刀收光。一旦修补区域硬化，即可进行后续精找平施工，如果需要，可使用亚地斯自流平。



DUNLOP 邓禄普

全效型快速修补砂浆 RAPID HARDENING INTERNAL & EXTERNAL REPAIR MORTAR

平整表面: 在工作时间内, 用镘刀填补抹实, 30 分钟后, 以海绵沾水湿润表面再以镘刀收光。

邓禄普快速修补砂浆须在 10°C 以上使用。

用量

10kg 本品以 6mm 施工厚度, 可覆盖约 0.92m²。

包装

10kg 袋装

储存期

未开封储存于室内阴干处约 6 个月。

技术数据:

粉剂

干粉密度: 约 1.4kg/L

湿浆密度: 约 2.05kg/L

可进行后续贴砖: 3-4 小时

抗压强度:

1 天后 约 12MPa

7 天后 约 20MPa

28 天后 约 28MPa

抗折强度:

1 天后 约 2MPa

7 天后 约 5MPa

28 天后 约 8MPa

收缩: <0.1%

耐磨: <0.1g

粘结强度: 约 1.5MPa

安全规范

1. 远离儿童;
2. 与皮肤接触, 请立即用大量清水清洗;
3. 如吞食, 应立即喝水并向医生求助;
4. 如进入眼睛, 应立即用水冲洗并向医生求助。

免责声明 本文所载的技术数据时基于现有的经验和知识。用户有责任遵循 DUNLOP 提供的 使用指南。如有不确定情况, 请小面积试用或 与我们联系。全国免费电话: 800-820-7022



DUNLOP and the Flying D Device are trademarks of Sumitomo Rubber Group and are used under licence by Building Adhesives Ltd